


Код продукта

76 / 53 / 1,5

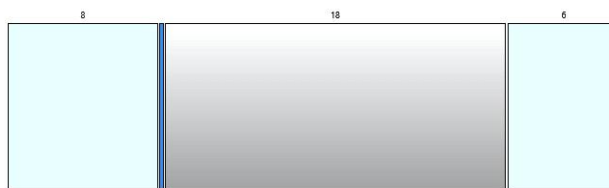

общая толщина = 32 mm

Стеклопакет улица-помещение:

Стекло #1		Стекло #2	
8 mm	Float Glass ExtraClear ClimaGuard Premium T	6 mm	Float Glass ExtraClear
Дист.рамка #1 - 18 mm			
10%	Воздух		
90%	Аргон		

Результаты

Видимый свет (ГОСТ EN 410-2014)

Пропускание [%]	$\tau_v = 76,1$
Отражение снаружи [%]	$\rho_v = 14,5$
Отражение изнутри [%]	$\rho_{vi} = 13,7$
Индекс цветопередачи	$R_a = 96,2$

Теплотех. характеристики (ГОСТ Р 54166)

величина U декларируемая [Вт/м ² ·К]	$U_g = 1,1$
величина R декларируемая [м ² ·К/Вт]	$R = 0,89$
разница температур [ΔТ] K = 15°	
величина U проектная [Вт/м ² ·К]	$U_d = 1,5$
величина R проектная [м ² ·К/Вт]	$R_d = 0,67$
разница температур [ΔТ] K = 45°	
скорость ветра вблизи остекления [м/с]	v = 2 по СНиП 23-01-99
Угол монтажа [°]	α = 90°

Москва

Солнечная энергия (ГОСТ EN 410-2014)

Солнечный фактор [%]	g = 52,9
Коэффициент затенения [g/0,87]	sc = 0,61
Прямое пропускание [%]	$\tau_e = 49,5$
Прямое отражение снаружи [%]	$\rho_e = 27,4$
Прямое отражение изнутри [%]	$\rho_{ei} = 29,0$
Поглощение [%]	a = 23,1
Пропускание УФ-излучения [%]	$\tau_{uv} = 36,3$
Коэф. передачи вторичного тепла [%]	q _i = 3,5

Прочие данные

Оценочный коэф. звукоизоляции [dB]	R _w = NPD
(EN 717-1)	C = NPD
	C _{tr} = NPD

Величина R - сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета по ГОСТ Р 54166

Величина U - коэффициент теплопередачи центральной части стеклопакета по ГОСТ Р 54166

Данный расчет является ориентировочным и не дает гарантий на произведенный конечный продукт. Документы, содержащие данные расчеты, не гарантируют наличие данного продукта.

СП
СП

Дата: 24.01.2020
Версия базы данных: 20160323
Версия приложения: 4.1.210

Страница 1 из 1